

Biopaliwa

LECH KOWALEWSKI

Produkcja peletów od A do Z

Małe jest piękne to przekorne stwierdzenie, lecz z całą pewnością powiedzieć można, że małe bywa bardzo praktyczne, szczególnie jeśli chcemy zautomatyzować technologię spalania stałych biopaliw.

Wiek XIX to początki brykietów głównie z torfu i węgla. Z dużym opóźnieniem, bo dopiero na początku XX wieku technologia przeniesiona została do recyklingu trocin drzewnych. W Polsce zaczęła się opornie upowszechniać w latach 80., w momencie kiedy świat zachłysnął się całkiem czymś innym – miniaturową formą drzewnych granulek wyciskanych przez sitowe matryce. Zaczął się czas peletów drzewnych – wood pellets. Tym razem transfer technologii przyszedł nie ze strony przemysłu górniczego, lecz paszowego, a do Polski dotarł z 15-letnim opóźnieniem.

Z czego powstają pelety drzewne?

Odpowiedź jest prosta: z trocin i to bez dodawania jakichkolwiek lepiszczy. Z założenia jest to czyste drewno. Do produkcji peletów drzewnych wykorzystuje się surowiec odpadowy z tartaków, stolarni, zakładów drzewnych. Najłatwiejsze jest wykorzystanie czystych, suchych trocin.

Od tego zaczyna zwykle większość zakładów. Jednak w miarę wzrostu produkcji i konkurencji na rynku zmuszone są one do rozdrab-

niem surowcem i do tego najlepiej – suchym. Jeśli ktoś ma około 1 m³ takich trocin na godzinę, to może postawić mały granulator z młynkiem i produkować około 150 kg peletów na godzinę. W przypadku małej ilości surowca najlepszym rozwiązaniem są mini-granulatory (do kilkuset kilogramów na godzinę). Zazwyczaj jest to zespół urządzeń (młyn, granulator, chłodnica) połączonych w całość. Nawet tona w przeciągu sześciu godzin w skali miesiąca przyniesie niezły przychód. Będzie to bardzo zyskowne przedsięwzięcie, pod warunkiem niewielkich nakładów i automatycznej produkcji, opartej na gromadzonych w silosie poprodukcyjnych trocinach. Takie rozwiązanie pozwala na ominięcie szeregu inwestycji związanych z wytworzeniem i przygotowaniem surowca.

Jeśli jednak chcemy profesjonalnie produkować pelety na dużą skalę, trudno oprzeć ją na odpadach drzewnych z jednego zakładu. Niestety w Polsce w tak komfortowej sytuacji jest jedynie kilkanaście wielkich zakładów drzewnych. Do tego tylko nieliczne (np. Barlinek) podjęły wyzwanie.



Fot. KD MEDIA

niania suchych odpadów drewna, suszenia mokrych trocin i rozdrabnianych odpadów. Coraz częściej dodatkowym źródłem surowca stają się zrębki leśne.

Surowiec wykorzystywany do produkcji peletów nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń chemicznych lub mineralnych, takich jak np. piasek. To właśnie największa zmora peleciarzy. Sposób pozyskiwania drewna w lesie, ciągnięcie pni po ziemi, prowadzić do zabrudzenia kory. Jest w niej sporo piasku, a piasek zwiększa ilość popiołu w peletach, szlakuje popiół oraz powoduje zużywanie się części metalowych w podajnikach.

Materiałem do produkcji peletów może być każdy rodzaj drewna, pod warunkiem starannego dobrania matryc granulacyjnych. Wbrew potocznemu przekonaniu, nieznacznie bardziej kaloryczne są pelety z drewna iglastego.

Wielkość produkcji a technologia

Produkcja peletów jest najłatwiejsza wówczas, gdy dysponujemy wła-

Podstawową sprawą jest wielkość produkcji. Największe profesjonalne peleciarnie wytwarzają kilkadziesiąt ton na godzinę, ponad 100 tysięcy ton peletów rocznie. Potrzebują więc przeszło 600 tys. metrów trocin rocznie. W Polsce takich zakładów jeszcze nie ma. Największe produkują jedynie około 10 ton na godzinę, kilkadziesiąt tysięcy ton rocznie. Na pewno to się zmieni, bo produkcja peletów jest jedną z najszybciej rozwijających się branż.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia, jednak skala problemów (m. in. technicznych) rośnie razem z nim. Proponuję przyrzeć się niektórym i przeanalizować różne sposoby ich rozwiązania. Przedstawione poniżej propozycje należy traktować jako przykłady różnych, często alternatywnych rozwiązań. Projektowanie lub rozbudowanie własnej linii do produkcji peletów wymaga każdorazowo dokonywania wielu wyborów, dla których poniższa analiza może być co najwyżej źródłem inspiracji.



Fot. www.paliwadrzewne.pl

Surowiec: dostawa trocin i zrębki

Najważniejszą chyba sprawą w biznesie wood pellets jest odpowiednia lokalizacja zakładu. To właśnie ona, patrząc z dłuższej perspektywy czasu, decyduje o sukcesie lub porażce, o czym niektórzy boleśnie się przekonali. Hale i technologie stawia się codziennie. Powinny być one osiągalne w jak najbliższej odległości od zakładu i w przyzwoitej cenie. Żeby zrobić tonę peletów, trzeba średnio przywieźć 6 m³ trocin. W przypadku wiórów po heblarce może to być 10 m³. Wydajność jednego granulatora to przedział od 0,6 do 4 ton na godzinę. W niektórych zakładach pracuje ich kilka. Średnio zawartość kontenera o ładowności 35 m³ znika w przeciągu 4 godzin. Szczęściarze zwożą trociny w promieniu 150 kilometrów. Skala zaopatrzenia to poważny problem w zakładach produkujących pelety. Trzeba utrzymać ciągłość produkcji i pełne obłożenie maszyn. To spore przedsięwzięcie logistyczne, ze względu na ciągłość dostaw i ekonomię własnego taboru oraz długoterminowe umowy na dostawę surowca. Im dalej ruszamy po trociny, tym ich więcej musimy załadować. Największe zestawy pozwalają na załadunek 100 m³. Często wyposażone są w ruchomą podłogę ułatwiającą rozładunek.

Załadunek takich zestawów wymaga specjalistycznego sprzętu. Wysokie burty oraz konieczność bezpośredniego ładowania sprawdza się w dużych tartakach. Często jednak, szczególnie jeśli chodzi o suche trociny, silosy mają małą objętość i trzeba je wielokrotnie opróżniać. Wówczas bardziej praktyczne okazują się kontenery do tzw. hakowców. Standard to pojemność 38 m³ i planowanie w góry. Współczesne rozwiązania tworzą z kontenerów bardzo uniwersalne narzędzia. Za pomocą wysuwanych szyn można je przeładowywać samodzielnie na platformy kolejowe. Kontenery można pozostawić wymiennie do napełnienia u klienta, co ułatwia załadunek. Pojawiają się wersje z hydrauliczną ścianą wstępnego zagniatania, zwiększające tonaż o 20%.

W przeciętnym zakładzie produkcji peletów dwa zestawy tirowe, zabierające po dwa zsuwane kontenery, muszą non stop zwozić towar. Liczy się czas i precyzja rozładunku.

Nie można dopuścić do powielania pracy. Towar musi zostać rozładowany w systemie automatycznym. System kontenerowy najczęściej wymaga użytkowania kilkudziesięciu kontenerów. Rozstawiane we współpracujących zakładach drzewnych zabezpieczają płynność produkcji.

W przypadku suchych trocin rozładunek musi odbywać się pod dachem. Drewno jest materiałem higroskopijnym, łatwo oddaje i pobiera wilgoć z powietrza. Trociny powinny być magazynowane w suchych halach lub olbrzymich betonowych silosach. W zasadzie temperatura zimą nie powinna w nich spadać poniżej 10 °C. Hydraulicznie poruszana podłoga pozwala na automatyczne pobieranie surowca. Pomocnicze mogą być systemy suwnicowe lub sprzęt mobilny ładujący trociny do różnorodnych systemów transportowych.

Wstępne rozdrabnianie drewna, zrębki i trocin

W odróżnieniu od brykietów pelety wymagają starannie zmielnego i odseparowanego surowca. 6-milimetrowa średnica wymaga drobiny poniżej 3 mm. Technologia przygotowania surowca jest bardziej skomplikowana. W najbardziej rozwiniętej produkcji funkcjonują aż 3 stadia rozdrabniania. Wstępne – frakcja do 50 mm, wtórne – frakcja 6-10 mm oraz końcowe – frakcja poniżej 3 mm.

Najczęściej wstępne rozdrabnianie dokonywane jest poza zakładem produkującym pelety. Transport papierówki czy drewnianych klocków z uwagi na tonaż jest opłacalny. Czasami bardziej opłaca się przywieźć materiał i na miejscu go przerobić na zrębki. Warunek – materiał musi być okorowany. Celem wstępnego rozdrabniania jest doprowadzenie surowca do tak drobnej frakcji, by dał się wysuszyć. To w dużym stopniu zależy od rodzaju posiadanej suszarni. Niektóre wymagają zbyt drobnej frakcji. Wówczas przyjmuje się odmienną strategię rozdrabniania (do większych frakcji określonych wymogami rozdrabniarek



Fot. www.paliwadrzewne.pl

wtórnych). Najczęściej maksymalna wielkość to około 50 mm.

Profesjonalnych urządzeń do wstępnego rozdrabniania jest bardzo dużo. Począwszy od przemysłowych rębaków, poziomych i pionowych rozdrabniarek, młynów i kruszarek. Wykorzystują one różne techniki.

Ze względu na zróżnicowanie wielkości odpadów z drewna bardzo praktycznymi urządzeniami są popularne w Stanach Zjednoczonych tzw. horizontal hogs. Zwykle są to maszyny mobilne na silnikach dieslowych (elektryczne silniki montuje się w wersjach stacjonarnych). Wydłużona, szeroka i lejowato podwyższona część załadunkowa z taśmociągami i hydraulicznie amortyzowanymi wałami napędowymi, pozwala zarówno wrzucać mniejsze kawałki drewna jak i całe kłody. O wyborze urządzenia decydować musi wymagana frakcja zrębek.

Rozdrabnianie wtórne

Wtórne rozdrabnianie ma sens tylko wówczas, gdy wymogów suszarni co do drobnej frakcji zrębki nie da się zrealizować przy jednokrotnym rozdrabnianiu. Wówczas zmuszeni jesteśmy do instalacji młynów rozdrabniających mokre zrębki do wielkości drobnych trocin. Jest to trudne zadanie, któremu mogą podołać jedynie specjalistyczne, wysokoobrotowe maszyny. Problem,



Fot. www.paliwadrzewne.pl



Fot. www.paliwadrzewne.pl

przed którym stają, to konieczność zastosowania drobnych sit, które w nieodpowiednim sprężeniu szybko się zapychają. Najczęściej wykorzystuje się do tego specjalnie przygotowane młyny młotkowe. Minimalna wielkość oczek w sitach tu stosowanych to 12 mm. Pozwala to na uzyskanie frakcji trocin w przedziale 4-9 mm.

Jest jeszcze jedna grupa urządzeń, które doskonale radzą sobie z rozdrabnianiem mokrych zrębek. Są to skrawarki lub wiórkarki nożowe (niem. Messerring-Zerspaner). W odróżnieniu od młynów młotkowych rozdrabnianie uzyskuje się nie przez rozbijanie zrębek, lecz przez jej ścinanie. Maszyny te pozwalają na bardzo dużą precyzję w ustawieniu uzyskiwanej frakcji

do 3 mm i wydajność do 9 ton przetworzonego surowca na godzinę.

Dzięki tym urządzeniom przekształcamy mokre zrębki w drobne trociny. Ich praca musi być poprzedzona magnetyzarami wyłapującymi części metalowe oraz przesiewaczami kamieni. Rozdrobnienie i ujednolicenie frakcji surowca pozwala na zwiększenie wydajności linii do produkcji peletów nawet do 20%, a jego oczyszczenie podnosi żywotność wszystkich elementów linii.

Czyszczenie trocin i zrębki

Wymagania stawiane peletom zmuszają do starannego doboru surowca. Są zakłady wytwarzające pelety z 0,3% zawartością popiołu. Oznacza to, że z jednej tony paliwa

pozostanie go 3 kg. Żeby osiągnąć taki wynik wymagany jest całkowicie czysty surowiec. Jednakże czyste, suche trociny to coraz trudniej pozyskiwany towar. Uzupełniany odpadami, zrębkami zawierać może na każdym etapie produkcji różne części metalowe lub elementy metali nieżelaznych (np. pociski, zszywki, gwoździe, odlupane fragmenty noży tnących, pił). Zmora są kamienie, żwir i ziemia nagarniana w czasie załadunku, a także przybrudzenie trocin stałymi elementami spalin w trakcie niewłaściwego suszenia. Nawet w najlepszych trocinach znajdujemy różnego rodzaju niepalne śmieci – szkło, metal, tworzywa sztuczne. Do czyszczenia trocin wykorzystuje się różne urządzenia, zarówno mechaniczne jak i pneumatyczne. Występują one w postaci kombajnów czyszczących lub pojedynczych urządzeń montowanych wielokrotnie w poszczególnych fragmentach linii technologicznej.

Magnetyzery – oczyszczanie z części metalowych i metali nieżelaznych

Wiele firm wyposaża swoje urządzenia rozdrabniające w magnetyzery. Często wmontowywane są one w poszczególne fragmenty linii podających surowiec. Ich zadaniem jest wychwycenie wszystkich części metalowych. Posiadają one skuteczność na poziomie 99%. Spotykamy zarówno magnetyzery stałe w postaci płyt, prętów, sit, przez które przesuwany bądź przesypywany jest materiał, jak i ruchome – w postaci walców lub taśm przesuwających, umieszczonych najczęściej powyżej podajników.

Przesuwające się taśmy magnetyczne lub walce samoczynnie zrzucają przyciągnięte części metalowe poza strumień trocin lub zrębki. Ferrytowe lub neodymowe magnesy – w przeciwieństwie do elektromagnesów – nie wymagają prądu. Minimalny pobór związany jest z napędem silników zapewniających obrót taśmy lub walca. Można je również montować w strumieniach pneumatycznych. Metale nieżelazne zostają odseparowane dzięki sile odpychania za pomocą specjalnych magnesów wytwarzających pola wirowe.

Skuteczne wychwycenie metali wydłuża żywotność wszystkich urządzeń w procesie produkcji peletów i to jest tu sprawą najważniejszą. Naturalnie zmniejsza się również, choć nieznacznie, ilość popiołu w peletach.

Przesiewacze zrębki i trocin – segregacja frakcji

Przesiewacze to bardzo wydajne urządzenia, przez które warto przepuścić wszystkie przywożone trociny i zrębki. Zwiększają one wydajność linii do produkcji peletów. Zbyt duże frakcje surowca zostaną dzięki nim oddzielone i można je wtórnie rozdrobnić. Podobnie przesiany powinien być cały materiał po wstępnym rozdrabnianiu. Bogata oferta przesiewaczy zarówno stacjonarnych jak i mobilnych pozwala dopasować je do potrzeb produkcji.

Zwykle używa się przesiewaczy wibracyjnych, najczęściej jednopłaszczyznowych, w przypadku

niejednorodnego materiału – dwupłaszczyznowych. Materiał ponadwymiarowy zsuwany jest w dół, natomiast drobniejsze frakcje przechodzą przez sita i odprowadzane są oddzielnymi podajnikami. Wielkość frakcji zapewniają odpowiednio dobrane sita metalowe taśmowe czy druciane lub ostatnio wprowadzane – gumowe i tworzywowe.

Większe kawałki drewna pomieszane z trocinami i zrębkami mogą być oddzielone przy pomocy przesiewaczy dyskowych. Obracające się wały z dyskami przesuwają surowiec, powodując jednocześnie obсыpywanie się drobin. Odpowiednie zagęszczenie pierścieni pozwala na uzyskanie bardzo drobnej podfrakcji. W poszczególnych sekcjach przesiewacza dyskowego ich gęstość może być różna, co pozwala na uzyskiwanie odmiennej frakcji. Zbrulone trociny znacznie łatwiej przesortowuje się w przesiewaczach bębnowych, wykorzystujących rotację sita do przetrząsania materiału.

Dzięki przesiewaniu trocin i zrębki drobne frakcje kierowane mogą być

dzeniach wykorzystuje się zazwyczaj kilka sposobów oczyszczania. Urządzenia do demineralizacji zrębki i trocin w istotny sposób obniżają zawartość popiołu w peletach, jednak główną ich zaletą jest zdecydowane wydłużenie żywotności wszystkich urządzeń do produkcji pelet.

Suszenie trocin i zrębki

Przygotowanie surowca do produkcji peletów drzewnych, oprócz rozdrobnienia i oczyszczenia, wymaga wysuszenia do około 8% wilgotności. Dehydratacja, czyli usuwanie wody z trocin i zrębki, najczęściej przeprowadzana jest za pomocą podgrzewania masy drzewnej, doprowadzającego do jej parowania. Głównym zadaniem tego typu suszarni jest zapewnienie warunków do maksymalnej dyfuzji usuwanej pary wodnej w całym przekroju podawanego strumienia trocin. Szybkość parowania trocin jest w pewnych przedziałach wprost proporcjonalna do temperatury i odwrotnie proporcjonalna do poziomu wilgotności ich otoczenia.

do mineralizacji trocin. Ciemne przebarwienia trocin związane są z osadzeniem się na nich spalin, ale również są efektem utleniania na skutek podawania zbyt wysokiej temperatury. Zbyt wysoka temperatura powoduje powierzchniowe utwardzanie się trocin, hamujące uwalnianie ligniny. Pelety z takiego surowca będą ciemne i mniej spiste, pozbawione mocnego połysku. Współczesne, nowoczesne suszarnie bębnowe pozwalają na pełną kontrolę nad wszystkimi procesami mającymi wpływ na jakość i szybkość suszenia.

Komputerowe symulacje pozwoliły na eliminację błędów konstrukcyjnych. Modyfikacje idą w kierunku regulacji prędkości przesuwania trocin w poszczególnych sekcjach bębna, budowaniu bębnowych wielociągów, rozbudowie sterowania (temperatura spalin, prędkość podawania trocin, prędkość obrotów bębna oraz praca wentylatora wyciągowego i nadmuchiowego).

Zastosowanie wielociągów rozwiązań w konstrukcji bębnowych wydłuża drogę suszenia trocin,



Fot. www.paliwadrzewne.pl

ono osiągać temperaturę nawet powyżej 300°C.

Temperaturę około 180°C może dać para wodna. Steam Tube Rotary Dryer to rozwiązanie bardzo popularne w Austrii krajiny DIN PLUS. Wymaga ona innej konstrukcji bębna suszarni. W przypadku suszenia trocin i zrębki kilkuwarstwowa wiązka rur montowana jest obwodowo od wewnętrznej strony bębna. Trociny przesypują się bezpośrednio pomiędzy gorącymi rurami. Istnieje również mniej popularne rozwiązanie, w których stanowi ona ruchomy wewnętrzny wirnik suszarni.

Para wpuszczana i odbierana jest przez centralne zawory umożliwiające rotację bębna. Rozwiązanie wymaga instalacji kotła parowego. Bębnowe suszarnie parowe to bardzo dobre rozwiązanie pozwalające na pełną kontrolę temperatury, odzysk ciepła pary, bardzo dobrą jakość trocin. Na rynku peletów jasne posiadają wyższą cenę. Warto w związku z tym montować suszarnie z pośrednim źródłem ciepła.

W przypadku zastosowania wodnego wymiennika, pozwalającego uzyskać temperaturę ok. 100°C, wymagany jest znacznie dłuższy obieg trocin. Z punktu widzenia suszenia biomasy nie ma on uzasadnienia.

Suszarnie taśmowe trocin i zrębki

Istota rozwiązania sprowadza się do budowania jedno- lub wielopoziomowych tuneli z surowcem systematycznie nasypywanym na przesuwającą się, perforowaną taśmę stalową. W wielu punktach tuneli nadmuchiwane jest na nią z góry lub z dołu gorące powietrze. Złoże może być dodatkowo wzbudzone, dzięki ruchom wibracyjnym taśmy. Główną zaletą suszarni taśmowych jest możliwość znacznego wydłużenia drogi suszenia oraz bezpośredni przedmuch gorącego powietrza przez złoże trocin czy zrębki. Pozwala to na obniżenie temperatury suszenia, dzięki czemu wzrasta ja-

kość suszonego surowca. Wibracyjno-taśmowy przesuw trocin daje możliwość połączenia suszenia z segregacją i czyszczeniem.

Strumieniowe suszarnie trocin

Im większa jest wymiana powietrza wokół poszczególnych drobin trocin tym – przy danej temperaturze – szybsze suszenie. Tę zasadę wykorzystują strumieniowe suszarnie typu Flash, wchodzące dopiero na nasz rynek. Ich działanie sprowadza się do suszenia w trakcie pneumatycznego przenoszenia trocin w strumieniu gorącego powietrza lub pary. Zmienny, silny na tyle by unieść wilgotne trociny, opływ powietrza wokół drobin prowadzi do wielostronnego parowania wody. Odpowiednio zaprojektowane rury połączone są cyklonami wytrącającymi ze strumienia trociny. Część gorącego zużytego powietrza wykorzystywana jest ponownie. Suszarnie występują zarówno w wersji bezpośredniej – strumienia spalin, jak i pośrednio – za pomocą wymienników powietrznych lub parowych. Czasami są wykorzystywane również do wstępnego suszenia w systemach mieszanych. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania z recyrkulacją gorącego powietrza.

Suszarnie fluidalne

Interesującą propozycją są wkraczające na rynek suszarnie fluidalne. Od strumieniowych różnią się tym, że podawany wstępnie surowiec porywany jest przez słabszy strumień powietrza dopiero wówczas, gdy spada jego ciężar wskutek odparowania wody. Wcześniej opadając na dno sita, przez które nadmuchiwane jest powietrze, tworzy tzw. złoże fluidyzacyjne. Odpowiednie ciśnienie wtłaczanego powietrza unosi nieco złoże nad powierzchnię sita. W miarę wysychania trocin zaczynają one cyrkulować (proces przypomina wrzenie wody). Wysuszone drobiny stopniowo stają się lżejsze, dzięki



Fot. www.paliwadrzewne.pl

bezpośrednio do suszarni lub kondycjonerów. Unika się w ten sposób zbędnego obciążania młynów wtórnego rozdrabniania. Połączenie przesiewania z segregacją za pomocą strumienia powietrza pozwala na eliminację kamieni i żwiru.

Pneumatyczne czyszczalnie zanieczyszczeń mineralnych z trocin i zrębki

Weliminowanie kamieni, kurzu, piasku – słowem części mineralnych – wymaga zastosowania innego sposobu segregacji. Wykorzystuje on zazwyczaj różnicę w ciężarze właściwym między frakcjami trocin czy zrębki a mineralnymi zanieczyszczeniami. Jednym ze sposobów jest wprawienie strumienia surowca w ruch wirowy, który doprowadza do odrzucania cięższych drobin na stronę obwodową wiru. Takim urządzeniem jest centryfuga do czyszczenia trocin i zrębki.

Innym sposobem jest odmuchiwanie powietrzem spadającego lub przesuwanego surowca. Lżejsze frakcje zostają odpechnięte lub przyciągnięte. W tego typu urzą-

Parowanie będzie narastało, jeśli usuwana będzie wilgoć z powietrza wokół trocin. Ważna jest tutaj jednak nie tyle szybkość wysuszenia trocin, lecz ich jakość po wysuszeniu, bezpieczeństwo oraz wysokość kosztów obsługi suszarni.

Suszarnie bębnowe bezpośrednie

Tradycyjnym rozwiązaniem są suszarnie bębnowe, najczęściej z bezpośrednim spalinowym podgrzewaniem trocin. „Bębnowki” to prawdziwe konie pociągowe w suszeniu biomasy. Obracający się poziomy bęben z łopatkami po wewnętrznej stronie pozwala na stałe przesypywanie podawanych trocin w kierunku do położonego z drugiej strony wentylatora. Gorące powietrze ze spalinami o temperaturze ok. 400°C wdmuchiwane jest w tym samym kierunku z pieca powietrznego, bezpośrednio do bębna. Strumień powietrzno-spalinowy oraz lekkie, suche trociny wyciągane są pneumatycznie wentylatorem i odseparowane w cyklonach. Głównym minusem bezpośrednich suszarni bębnowych jest tendencja

pozwała na obniżenie temperatury podawanych spalin i powietrza, różnicuje warunki suszenia. Zwiększa się dzięki temu bezpieczeństwo użytkownika i podwyższa jakość trocin. Unika się w ten sposób wielu mankamentów tradycyjnej bębnowki, m. in. zapłonów trocin.

Suszarnie bębnowe pośrednie

Zastosowanie wymienników ciepła – powietrznych lub parowych – pozwala na uzyskanie w suszarniach bębnowych lepszych jakościowo trocin i zrębek. W suszarniach pośrednich nie występują problemy z mineralizacją i przegrzaniem surowca w czasie suszenia. Podawana jest niższa temperatura, różna w zależności od rodzaju użytego medium. Stosunkowo prostym rozwiązaniem, usprawniającym działanie tradycyjnych bębnowek, jest umieszczenie pomiędzy piecem a suszarnią powietrznego wymiennika ciepła. Do bębna suszarni wtłaczane jest wówczas czyste, podgrzane powietrze z wymiennika nie zawierające spalin. W zależności od rozwiązania może



Fot. KD MEDIA

czemu zostają ostatecznie porwane przez gorące powietrze i oddzielone od niego w cyklonach. Suszarnie te występują zarówno w wersji poziomej, przypominającej trochę suszarnie taśmowe, jak i w wersji kolumnowej.

Suszarnie fluidalne czy fluidyzacyjne pozwalają na szybkie i wydajne odparowanie wody z trocin. Różne warianty podawania powietrza (np. pulsacyjne, fontannowe) wraz z różnym sposobem wibracji sita mogą dodatkowo wspomagać proces fluidyzacji. Zaletą jest naturalne w tym systemie czyszczenie surowca z części mineralnych takich jak kamienie, które opadają na dno sita i mogą być automatycznie odseparowane. Podobnie większe frakcje zrębki czy kawałki drewna mogą być odprowadzane do spalania lub rozdrabniania. Część zużytego gorącego powietrza można ponownie użyć do suszenia.

Technik suszenia trocin jest bardzo wiele. W ostatnim czasie dynamicznie się rozwijają. Eksperymentuje się przy zastosowaniu do suszenia trocin między innymi pomp próżniowych czy mikrofal. Niezależnie jednak od techniki suszenia najważniejsze zawsze pozostaje: wysokość kosztów su-

Kondycjonowanie miazgi drzewnej

Parować czy nie parować miazgi drzewnej? Zdania są podzielone. Wydaje się, że sensowność parowania zależy od sposobu suszenia trocin, od rodzaju trocin oraz od wymogów rynku. Miazga potraktowana tzw. suchą parą o temperaturze 180°C ma „uwolnioną” ligninę, stanowiącą naturalne lepiszcze. Para nie tylko aktywizuje ligninę miazgi, ale także atacza ją filtrem zmniejszającym tarcie w trakcie granulowania. Można się o tym łatwo przekonać, granulując twarde i „suche” gatunki trocin (np. bukowych). Bez dodania pary granulator z powodu nadmiernych oporów będzie „podskakiwał”. Pelety z miazgi parowanej mają szklistą powłokę i są mniej krucho.

Dozowanie suchej pary musi być bardzo precyzyjne, ponieważ jej nadmiar przyniesie odwrotny skutek. Przeciwnicy parowania do trocin dodają do ok. 2% mąki, bądź innych substancji poprawiających spoiwość materiału. Być może ułatwiają ona granulowanie, lecz wywołują zazwyczaj szlakowanie się popiołu ze względu na zawartość pierwiastków alkalicznych, takich jak wapno czy potas. Przed dosy-

nia suchych, czystych trocin bezpośrednio z produkcji. Wówczas odpada wiele etapów wstępnego przygotowania materiału. Bezpośrednio po zmieleniu poddać je można zagęszczaniu w procesie granulowania.

Granulator to serce całego procesu produkowania peletu. Od jego pracy zależy bezpośrednio sukces całego przedsięwzięcia. Przyjrzyjmy się zatem różnym rozwiązaniom.

Granulowanie pod lupą

Wytwarzanie peletów to proces wielokrotnego wyciskania miazgi drzewnej przez specjalnie ukształtowane otwory w grubej metalowej matrycy.

Bezpośrednia jakość peletów zależy od wielu czynników związanych z mechaniką docisku, cechami matrycy z otworami, sposobem podawania miazgi drzewnej i od właściwości samej miazgi. Liczy się siła docisku rolek do matrycy, ich wzajemna prędkość decydująca o grubości wciskanej warstwy, ukształtowanie ryfli w rolkach dociskających, wysokość i średnica otworów (grubość matrycy), ukształtowanie lei otworów od wewnętrznej i zewnętrznej strony matrycy, szybkość i równomierność podawania i rozprowadzania miazgi drzewnej na całej szerokości matrycy.

Charakterystyka matrycy musi być dopasowana do rodzaju drewna. W trakcie pracy powstają różnorodne zależności. Zmiana nawet jednej cechy może doprowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji.

Typy granulatorów

To kształt matrycy i system dociskania decyduje w zasadzie o typie granulatora. Na rynku granulatorów drzewnych funkcjonują dwie odmiany matryc płaskie (koliste) oraz przestrzenne (pierścieniowe). Wśród tych pierwszych nieodmiennie króluje niemiecka firma Kahl, znany producent młynów.

Granulatory z matrycą pierścieniową najczęściej pracują w układzie wyciskania odśrodkowego za pomocą jednej, dwóch lub trzech obrotowych rolek, dociskających miazgę drzewną do wewnętrznej powierzchni matrycy. Pelety wyciskane są na zewnątrz matrycy i tam ścinane na odpowiednią długość. To najbardziej popularna odmiana granulatorów do peletów drzewnych, produkowana przez kilkadziesiąt firm, w tym dwie polskie. Prym wiedzie tu amerykańska CPM (poniżej schemat jej granulatora) i europejska Andritz-Matador. Ta ostatnia jest jedną z nielicznych firm, która zaprojektowała od początku granulator specjalnie do przerobu trocin (miazgi drzewnej). Najczęściej spotykamy wzmocnione adaptacje granulatorów paszowych.

Wydajność tego typu urządzeń, przy danym surowcu, zależy bezpośrednio od roboczej powierzchni matrycy i jest pochodną jej obwodu i szerokości. Zależy ona również od powierzchni docisku rolek do matrycy, a ta wyznaczona jest przez szerokość rolek i ich liczbę. Dalej o wydajności decyduje już wzajemna prędkość matrycy i rolek doci-



Fot. www.paliwadrzewne.pl



Fot. www.paliwadrzewne.pl

sznienia, realna efektywność suszarni w najtrudniejszych warunkach, jakość wysuszonego produktu i bezpieczeństwo pracy. Każdą z technik rozwinąć można kierując się tymi kryteriami.

Końcowa obróbka trocin

Po wysuszeniu trociny muszą zostać ostatecznie zmielone. Dotyczy to również trocin przywiezionych jako suche (naturalnie po wcześniejszym ich przesianiu i wyczyszczeniu). Aby uzyskać zwarte i twarde pelety 6- milimetrowe, frakcja miazgi nie powinna przekraczać 3 mm. Najczęściej jest to około 1,2 mm. Drobny miazg nie tylko poprawia jakość peletów, ale i pozwala granulatorom na osiągnięcie większej wydajności. Tu już zdecydowanie dominują młyny młotkowe z drobnymi sitami. Zbyt drobna frakcja (np. pył drzewny) stwarza również problemy przy granulowaniu.

Młyny najczęściej wyposażone są w sita o oczkach 5 mm. Dodatkowo w części wysypowej posiadają magnetyzery wyłapujące drobiny metali. Trociny rozbijane są młotami i rozcierane o sita. W efekcie powstaje miazga drzewna nadająca się do granulowania.

paniem tzw. ulepszczy warto więc pamiętać o reklamacjach. Dobrze dozowana i odpowiednia sucha para jest najlepszym ulepszcaczem. Urządzenia, w których paruje się miazgę i jednocześnie ją miesza, to kondycjonery. Umożliwiają one równomierne rozprowadzenie pary i pozwalają na jej precyzyjne dozowanie. Niektóre granulatory są wyposażone w kondycjonery, jednak częściej trzeba je wkomponowywać w linię.

Pozwalają one na regulację ilości dostarczanej pary i jej rozprowadzenie. Para musi być dostarczana z generatora pary. Ze względu na wygodę użytkowania najczęściej spotykane są u nas generatory gazowe lub olejowe. Równie skuteczne i w pelecarniach zdecydowanie tańsze w eksploatacji są generatory z palnikiem na pelety.

Suszenie trocin w strumieniu pary pozwala na wyeliminowanie kondycjonerów.

Granulowanie trocin (miazgi drzewnej)

Tylko odpowiednio przygotowany surowiec drzewny pozwala na skuteczne zagęszczenie w granulatorach. Naturalnie, najprostszym będzie to w przypadku zagęszcza-


skających oraz grubość prasowanej warstwy surowca ograniczana przez średnicę rolek i siłę ich docisku.

Nowością w technologii wood pellets są granulatory z prasującymi matrycami, oparte na koncepcji wyciskania dośrodkowego. Technologia ta popularna jest od dawna w przemyśle farmaceutycznym. Pozbawione zespołu rolek dociskających osiągają wydajność nawet do 10 ton na godzinę.

Ta ostatnia rodzina granulatorów rokuje spore nadzieje, szczególnie w budowie granulatorów o dużej wydajności. Szerokość matrycy nie jest w nich bowiem ograniczana oporami, jakimi obciążane są łoż-

yska rolek dociskających. Tutaj nacierają na siebie jedynie dwie matryce, które mogą być znacznie szersze. Już dzięki temu, że zawsze pracują dwie, podwojona jest ich powierzchnia robocza. W przeciwieństwie do granulatorów z matrycą odśrodkową niesprasowana miazga drzewna spada i trzeba ją pneumatycznie doprowadzać ponownie do zbiornika.

Samo granulowanie nie kończy jeszcze procesu technologicznego. Powstałe pelety należy jeszcze schłodzić, dzięki czemu utwardza się ich forma. Następnie przesiał, odpowiednio zapakować, magazynować i ładować.

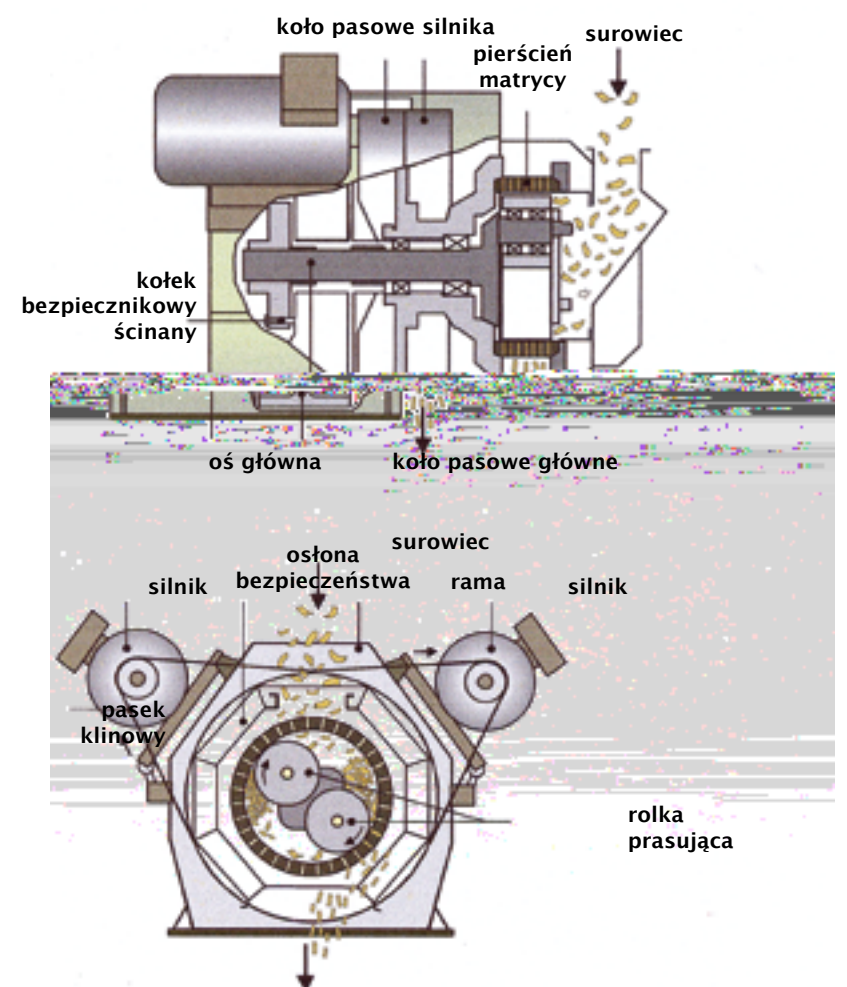

Rys. Pionowo mocowana matryca (źródło www.salmatec-gmbh.de)